


Weatherboard 365

Vindskyddsskiva med 12 månaders exponeringstid

Produktdatablad

01/2026

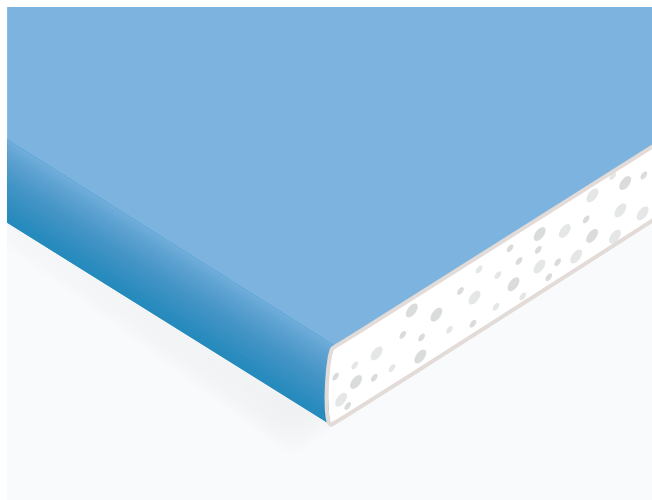

Weatherboard 365 – Vindskyddsskivan som klarar alla väder

Weatherboard 365 är en impregnerad, vattenavvisande gipsskiva som erbjuder exceptionellt skydd för ventilerade ytterväggskonstruktioner. Den är resistent mot mögel och UV-strålning, vilket gör den idealisk för användning i miljöer utsatta för väder och vind. Skivan kan exponeras utan fasadbeklädnad i upp till 12 månader, vilket ger ökad flexibilitet under byggprocessen. Dess diffusionsöppna egenskaper bidrar till en hälsosam inomhusmiljö genom att tillåta fuktvandring, samtidigt som den stabiliserar konstruktionen och erbjuder både brandskydd och ljudreduktion.

Därför ska du välja Knauf Weather board 365


- Långvarig väderbeständighet – Tål upp till 12 månaders exponering utan fasadbeklädnad.
- Mögel- och UV-resistens – Säkerställer hållbarhet och prestanda under varierande klimatförhållanden.
- Konstruktionsstabilisering – Förstärker och stabiliserar ytterväggskonstruktioner.
- Brandskydd och ljudreduktion – Bidrar till ökad säkerhet och komfort inomhus.
- Täta skarvar med Knauf W Tape – För ett ökat skydd.

Kantutförande

Weatherboard 365 har raka långkanter klädda i glasfiberväv samt raka skurna kortkanter.

Förvaring

Lagras torrt och förvaras liggande på ett plant underlag av ströer med centrumavstånd max 600 mm. Ytterligare information på www.knauf.se.

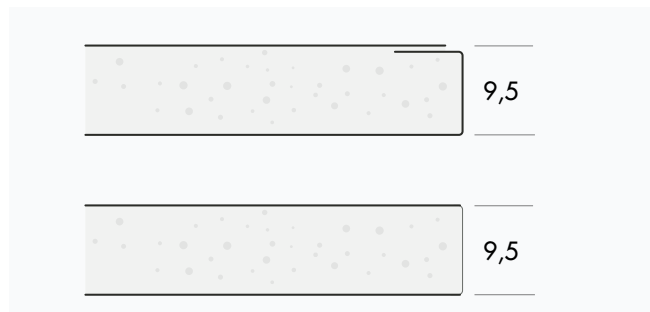

Bearbetning

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knauf.se.

Ytbehandling

Skivan är inte avsedd för ytbehandling och ska inte användas som putsbärare.

Säkerhetsanvisning

Weatherboard 365 är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på www.knauf.se.

Produktdata

Weatherboard 365			Enhet	Referens
Dokument	Produktstandard	Harmoniserad standard	-	SS-EN 15283-1:2008+A1:2009
	Deklarerad skivtyp enligt produktstandard	GM-H1	-	SS-EN 15283-1+A1
	CE-märkt produkt	Ja	-	Nr: Knauf Weatherboard 365 1337
	EPD-nr	NEPD-12694-12891	-	EN 15804+A2
	Emissionsklassificering	Ej tillämpligt	-	-
Mått	Tjocklek	9,5	mm	-
	Bredd	900/ 1200	mm	-
	Längd	Se sortiment	mm	-
Vikt	Nominell vikt	7,3	kg/m ²	-
	Densitet	768	kg/m ³	-
Toleranser	Tjocklekstolerans	+0,5/-0,5	mm	SS-EN 15283-1+A1
	Breddtolerans	+0/-3	mm	SS-EN 15283-1+A1
	Längdtolerans	+0/-3	mm	SS-EN 15283-1+A1
	Vikttolerans	+0,3/-0,3	kg/m ²	-
	Långkantsavvikelse, parallellitet	± 0	mm	-
	Avvikelse från rätvinklighet per meter skivbredd	≤ 1,5	mm	SS-EN 15283-1+A1
Hållfasthet	Böjdraghållfasthet (brottlast) - längdriktning	≥ 409	N	SS-EN 15283-1+A1
	Böjdraghållfasthet (brottlast) - tvärriktning	≥ 160	N	SS-EN 15283-1+A1
	Skjuvhållfasthet per infästning, skruvförband mot träregel (karaktéristiskt värde)	524	N	SS-EN 520+A1
Värme	Högsta tillåtna temperatur kortvarigt	120	°C	-
	Högsta tillåtna temperatur ständigt	50	°C	-
	Värmekonduktivitet λ	0,22	W/mK	SS-EN ISO 10456
	Värmemotstånd R	0,04	m ² K/W	-
	Längdutvidgningskoefficient	25x10 ⁻³	mm/mK	-
Fukt	Ånggenomgångsmotståndsfaktor μ (torr/våt)	10/4	-	SS-EN ISO 10456
	Längdändring inom RF-intervall	0,04	%	55-100% RF / 11-100% RF
	Kritiskt fukttillstånd vid rumstemperatur	> 95	% RF	SP metod 2899
	Vattenabsorption	≤ 5	%	SS-EN 15283-1 (H1)
Täthet	Luftgenomsläpplighet	0,12	m ³ /h*m ²	SS-EN 12114
Brand	Brandteknisk materialklass	A2-s1,d0	-	SS-EN 13501-1
	Brandteknisk beklädnad klass	Ingen prestanda fastställd	-	-
Emissioner	TVOC - 28 dagar	Ej tillämpligt	-	-
	Formaldehyd - 28 dagar	Ej tillämpligt	-	-
	Ammoniak - 28 dagar	Ej tillämpligt	-	-

Forts nästa sida

Klimatdata	GWP/kg utan biogent kol (A1-A3)	0,39	kg CO2- ekv/kg	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)
	GWP/m² utan biogent kol (A1-A3)	2,86	kg CO2- ekv/m²	3:e parts verifierad EPD (GWP-IOBC)
Miljöbedömning	BASTA-systemet, Betygsnivå	BASTA	-	-
	Byggvarubedömning	Accepteras	-	BVB ID: 126145
	SCDP - Supply Chain Declaration Portal	Weatherboard 365 är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.	-	-
Återvinning	Återvinning	100% återvinningsbar med retursystem	-	Returgips anmälan - Knauf
	Andel återvunnet material i produkt	15	%	EPD Nr: NEPD-12694-12891
	Avfallskod	17 08 02	-	-
Produktkategori	BSAB96 Produktkod	KBC.41111	-	Skikt av gipsbaserade skivor med glasfiberarmering som vindskydd
	BK04 Kod	01220	-	Gipsskiva utvändig
	ETIM Kod	EC003143	-	Gypsum board
	UNSPSC Kod	30151802	-	Siding